
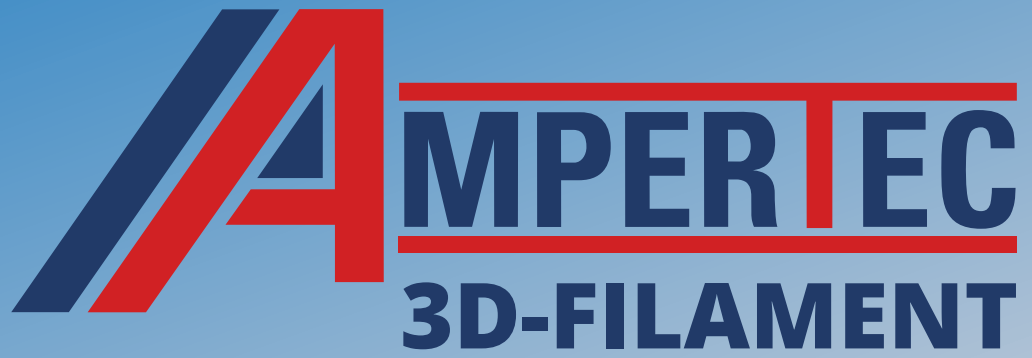


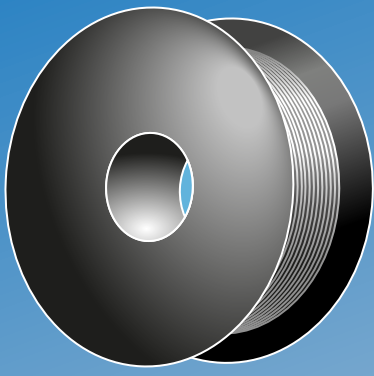

ABS

(ACRYLNITRIL-BUTADIEN-STYROL)

KUNSTSTOFF-FILAMENT FÜR 3D-FFF/FDM-DRUCKER

Druckparameter:

Drucktemperatur: 220-260°C (Empfohlen: 235°C)

Heizbett-Temperatur: 80-110°C

Druckgeschwindigkeit: 30-50 mm/s

Lüfter: aus

Beheizte Druck-Kammer empfohlen

Haftet auf: Glas, Aluminium (+Klebestift), Kapton-Band, PEI, Aceton-gelöstem ABS, Haarspray

Materialeigenschaften:

Durchmesser: 1,75 mm (Toleranz: 1,70 - 1,78 mm)

Nettogewicht: 1000 g

Länge: ca. 395 m

Dichte: 1,05 g/cm³ (D1505)

Schmelzflussindex (MFI): 22 g/10 min, 220°C/10 kg

Wärmeformbeständigkeitstemperatur (HDT): 95°C

Zugfestigkeit: 46 MPa

Zugdehnung: 25%

Biegefestigkeit: 79 MPa

Biegemodul: 2700 MPa

Schlagfestigkeit: 18 KJ/m²

Attribute:

- mittelschwer zu drucken
- geringe Feuchtigkeitsaufnahme
- ca. 1,5-2,5% Schrumpfung und Verformung bei Abkühlung
- Ausdünstungen beim Drucken, auf gute Belüftung achten
- nicht lebensmittelecht
- nicht für Außeneinsatz geeignet (wird spröde und gelblich unter UV-Licht)
- löslich in Estern, Ketonen und Aceton

Verfügbare Farben:



Temperatur-Farbwechsel

Neonfarben

phosphoreszierend

lila-pink grau-weiss grün-gelb blau-weiss neongelb neongrün neonrot neonblau blau grün